

Bibel: „Bibell“ (D. Dietenberger), Johann Kreps, Köln 1626

Format: Folio 19,8 –20,2 cm x 29,8 cm, stark beschnitten

Einband: Halbledereinband, Rindleder direkt über echte Bünde gezogen, ohne Rückeneinlage

Überzugspapier: Wurzelmarmor-Papier; Einband stammt vermutlich aus der Mitte des 19. Jahrhunderts; alte Holzdeckel, kleiner geschnitten kein Hinweis auf von einer früherer „Verpflockung“, die Deckel wurden im Falz wohl abgeschnitten, Spuren der Eisennägeln von Buchschließen



Vorderdeckel mit Buchrücken
Rückdeckel, Wurzelmarmorpapier,



Vorsatz fliegendes Blatt

Vorsatz: Spiegel und fliegendes Blatt zusammenhängend (1/4 Bogen), holzhaltiges Papier (19. Jahrhundert), ältere Vorsatzblätter Büttenpapier vorgeheftet mit Familieneintragungen, drei Blatt.

Buchblock: am Buchanfang fehlen das Titelblatt und 14 Seiten Text (8 Blatt), hinten fehlen 6 Seiten (3Blatt)

im Text selbst fehlen einzelne Blätter insgesamt, verstreut etwa 6 Blatt;

am Anfang sind die ersten Blätter grob mit Papierstreifen (19. Jahrhundert) ausgeflickt, Buchblock hat viele Eselsohren sowie größere und kleinere Risse; stark verschmutzt;

Heftung: originale Heftung aus dem 17. Jahrhundert, fünf Doppelbünde auf Hanfkordeln,

im 19. Jahrhundert wurde Buch stark beschnitten, Fitzbünde sind angeschnitten, Heftlagen werden mit Heftschnüren durch Bundsteg zusammen genadelt und um die alten Heftbünde verankert



Buchblock (Fuß), angeschnittener
Fitzbund, alte Doppelbünde



seitlich durch Bundsteg genadelt
um Heftbünde verankert,



starker beschnitten, sichtbar an einer
Falte am Heftlagenrücken

Maßnahmen:

Buchblock: Heftfäden aufschneiden, einzelne Heftlagen abtrennen,

trocken reinigen, alte Klebestreifen lösen, einige Blätter (vorne und hinten), waschen und anfasern,

Buchblockmitte nur mit Japanpapier ausbessern, Heftlagen glätten und Heftlagen heftfähig machen.



Bibel ist fast in einzelne Heftlagen zerlegt
Angefaserter Blätter am Anfang und Ende



Schmutz auskehren
trockenes Ausbessern in der Mitte der Bibel



Schmutz der Bibel, Trockenreinigung
angefaserte Blätter ebarbieren



Buchblock: neu heften, ableimen und abpressen

Vorsatz bilden, ¼ Bogen Antik-Vorsatzpapier, Pergamentfalz umhängen; vorgerichteter Buchblock im Stapel einpressen, heften auf der Heftlade auf Doppelbünde (Hanfschnur), kleistergeben und ableimen, abpressen;



Vorgerichteter Buchblock wird eingepresst, Luft ausgepresst



Buchblock fertig zum Heften alte Bünde Einteilung ist sichtbar




wird geheftet auf Doppelbünde auf der Heftlade



Buchblock ist geheftet, fertig zum Ableimen



Heißleim

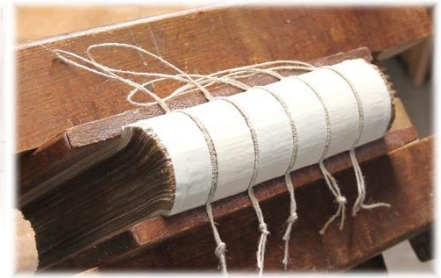

abgeleimter Buchblock ist gerundet, abgepresst in Handpresse, hinterklebt mit Büttenpapier

Buchdeckel ansetzen, einledern und Buch fertig stellen:

Kapitalstechen, Holzdeckel vorbereiten (zuschneiden, in Form arbeiten), Holzdeckel ansetzen an Hanfschnüre, Buchrücken aufbauen, Scheinbünde aufkleben, Leder zuschneiden, Buchrücken einledern und Scheinbünde abbinden;



Kapital ist gestochen, Holzdeckel angesetzt



Buchrücken wird aufgebaut



Buchrücken in Blockpresse eingeledert

Leder auf Buchdeckel schlagen und verleimen, an der Rückseite Schließenriemen einarbeiten und alle Einschläge einschlagen; kleine Blinddruckverzierung anbringen und alle Buchbeschläge annageln; Vorsatzfalz hochziehen und Vorsatz-Spiegel einkleben.



Blinddruckverzierung, Buchbeschläge annageln, Schließen Riemen mit Deckplättchen

fertige Bibel im Juli 2021